



Паспорт качества



Наименование продукта:

**Масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4 (TANECO base 4),
ТУ 38.401-58-415-2014**Изготовитель, юридический адрес и
адрес места производства:

АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Адрес лаборатории:

423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Нормативный документ на продукт:

ТУ 38.401-58-415-2014 "Масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4 (TANECO base 4)" с изменением № 1

Метод отбора проб:

ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.74928/23, срок действия с 10.02.2023 г. по 09.02.2026 г.

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Номер партии:

Дата изготовления:

Дата, время отбора:

Дата испытания:

Количество, шт

Объем, м³:

Уровень взлива, см:

Температура, °C:

Плотность при 20 °C, кг/дм³:

Место отбора:

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °C	мм²/с	-	3,9-4,6	4,5	ASTM D 445
2	Индекс вязкости	-	-	не менее 125	126	ГОСТ 25371
3	Температура вспышки в открытом тигле	°C	не менее 135	не ниже 210	228	ASTM D 92
4	Температура застывания	°C	-	не выше минус 15	минус 24	ГОСТ 20287
5	Цвет на колориметре ЦНТ	ед. ЦНТ	-	не более 1,0	менее 0,5	ГОСТ 20284
6	Массовая доля серы	мг/кг	-	не более 10	менее 3	ASTM D 2622
7	Содержание воды	% масс.	следы	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477
8	Содержание механических примесей	% масс.	не более 0,03	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
9	Испаряемость по Ноак	% масс.	-	не более 15	13,8	ASTM D 5800 метод Б
10	Плотность при 15 °C	кг/м³	-	не нормируется, определение обязательно	836	ГОСТ Р 51069
11	Внешний вид	-	-	чистая прозрачная жидкость без осадка отбесцветного до светло-желтого цвета	чистая прозрачная жидкость без осадка, бесцветная	Визуально
12	Содержание селективных растворителей	%	не более 0,3	не более 0,3	Отсутствие	ГОСТ 1057

Код ОКПД2

19.20.29.180

Включение:

Качество продукта соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям";
- ТУ 38.401-58-415-2014 с изменением № 1.

ОСН.



1996

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

rks-masla.ru

rks-masla.ru

РусКомплектСнаб

Масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4 (TANECO base 4) предназначено для изготовления товарных масел, таких как универсальные всесезонные моторные масла, масла для промышленного оборудования, энергетические масла и др.

Показатели в соответствии с письмами №1186/13-13 от 20.03.2015г., №1488/13-13 от 20.03.2015г., №1765/13-11 от 10.08.2016г., № 5858-ПОрг(003) от 25.12.2018г., №1694/13-11/ВнСл от 20.09.2021г.:

1. Фракционный состав по ASTM D 86, %:

- отгон при температуре 250 °C: 0,0

- отгон при температуре 300 °C: 0,4

- отгон при температуре 350 °C: 1,2

2. Температура текучести по ISO 3016, °C: минус 21

3. Вязкость кинематическая при 50 °C по ISO 3104, мм²/с: 15-08

4. Цвет по ASTM D 1500, единицы ASTM: менее 0,5

5. Содержание влаги по ASTM D 6304, мг/кг: 4,1

6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле по ASTM D 93, °C: 211

7. Показатель "Содержание насыщенных (парафино-нафтеновых) углеводов" не

определяется в соответствии с изменением № 1 ТУ 38.401-58-415-2014, соблюдение нормы

гарантируется технологией производства.


Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в

течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022

8. В соответствии с пп. 11 п. 4 ст. 181 Налогового кодекса РФ масло базовое изопарафиновое

ТАТНЕФТЬ VHVI-4 (TANECO base 4) получено в процессах каталитической депарафинизации и гидродепарафинизации.

ОСН.

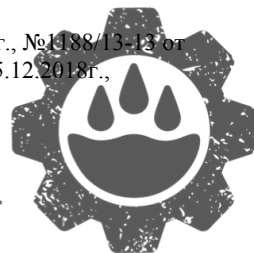

1996

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

РусКомплектСнаб

ОСН.



1996

РусКомплектСнаб

ОСН.



1996

РусКомплектСнаб

ОСН.



1996

РусКомплектСнаб

ОСН.



1996

РусКомплектСнаб

ОСН.



1996

РусКомплектСнаб

ОСН.



1996

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru